




NK LITE

SOLID SURFACE
CATALOG


COLLECTIONS

単色シリーズ


Solid

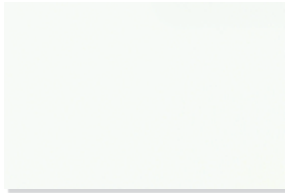


A00K
WHITE

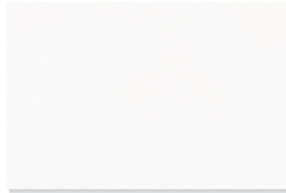

A03K
N-WHITE

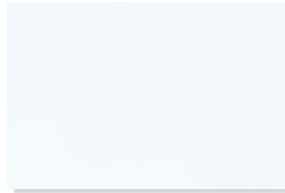

A07K
ARCTIC WHITE

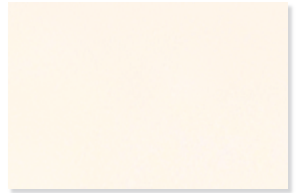


A05K
CREAM BEIGE

石目柄シリーズ

Granite




CB20K
SAND GREIGE

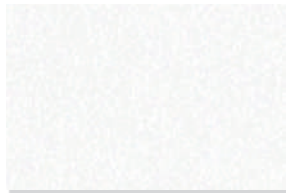


CA25K
SNOW FROST




CA30K
SAND WHITE

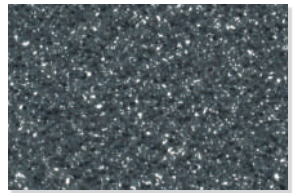

CS88K
GRANITE BLACK

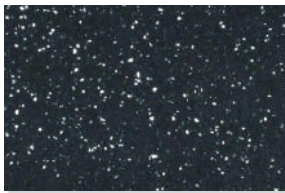


CS97K
GRANITE NERO

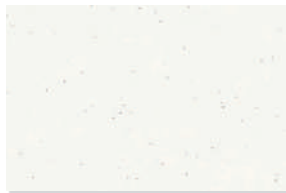

YS60K
EMERY MIST


Terra

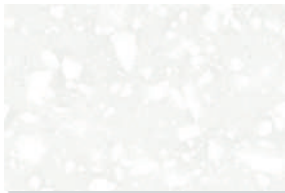

FA20K
GEO FROST



FA10K
GRAIN WHITE

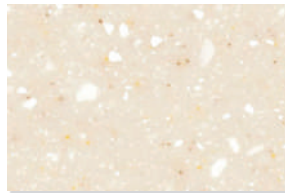


FB41K
GRAIN BEIGE

Crystal



QA10K
CRYSTAL WHITE

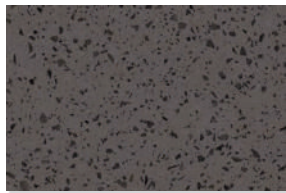

QB29K
CRYSTAL BROWN

流れ模様シリーズ

Venato



VM-001
VENATO SPARKLE



VM-002
VENATO SNOW



VM-003
VENATO BLANC

Stratum



ST-101
CLARA




ST-102
MARELINHO



ST-106
GRENICIO



ST-201
ROMANO

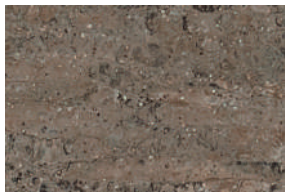

ST-204
MARRON

Cascade



CC-001
CASCADE ICE



CC-002
CASCADE CREAM




CC-003
CASCADE GREY



CC-004
CASCADE BEIGE



CC-005
CASCADE WHITE

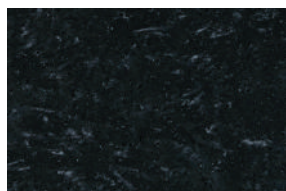

CC-006
CASCADE BLACK



CC-008
CASCADE WAVE

※流れ模様シリーズ 縮尺1/8

標準設計価格

シリーズ名	品番	商品名	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	設計価格	
単色シリーズ	Solid	A00K	WHITE	10	760	2490	¥86,800
				10	760	2745	¥95,700
				10	760	3070	¥107,000
				10	760	3680	¥128,300
		A03K	N-WHITE	10	760	2490	¥86,800
				10	760	2745	¥95,700
				10	760	3070	¥107,000
				10	760	3680	¥128,300
	A07K	ARCTIC WHITE	10	760	3680	¥128,300	
	A05K	CREAM BEIGE	10	760	3680	¥128,300	
石目柄シリーズ	Granite	CB20K	SAND GREIGE	10	760	3680	¥146,300
		CA25K	SNOW FROST	10	760	3680	¥146,300
		CA30K	SAND WHITE	10	760	3680	¥146,300
		CS88K	GRANITE BLACK	10	760	3680	¥146,300
		CS97K	GRANITE NERO	10	760	3680	¥146,300
		YS60K	EMERY MIST	10	760	3680	¥146,300
	Terra	FA20K	GEO FROST	10	760	3680	¥162,500
		FA10K	GRAIN WHITE	10	760	3680	¥162,500
		FB41K	GRAIN BEIGE	10	760	3680	¥162,500
	Crystal	QA10K	CRYSTAL WHITE	10	760	3680	¥176,900
QB29K		CRYSTAL BROWN	10	760	3680	¥176,900	
流れ模様シリーズ	Venato	VM-001	VENATO SPARKLE	12	760	3680	¥207,900
		VM-002	VENATO SNOW	12	760	3680	¥207,900
		VM-003	VENATO BLANC	12	760	3680	¥207,900
	Stratum	ST-101	CLARA	12	760	3680	¥193,500
		ST-102	MARELINHO	12	760	3680	¥193,500
		ST-106	GRENICIO	12	760	3680	¥193,500
		ST-201	ROMANO	12	760	3680	¥193,500
		ST-204	MARRON	12	760	3680	¥193,500
	Cascade	CC-001	CASCADE ICE	12	760	3680	¥180,090
		CC-002	CASCADE CREAM	12	760	3680	¥180,090
		CC-003	CASCADE GREY	12	760	3680	¥180,090
		CC-004	CASCADE BEIGE	12	760	3680	¥180,090
		CC-005	CASCADE WHITE	12	760	3680	¥180,090
CC-006	CASCADE BLACK	12	760	3680	¥180,090		
CC-008	CASCADE WAVE	12	760	3680	¥180,090		

ご注意ください

- ▶ 品番によって物性が変わります。材料選定にあたっては、ご使用用途において事前テスト等で問題ない事を確認してください。
- ▶ 濃色系の柄は他の柄に比べて水シミ、手脂、キズが目立ちやすい傾向にあります。
また、濃色系の柄にはナイロンたわしやクリーンクレンザーは使用しないでください。使用しますと艶の違いが生じ、磨いた部分が白くなります。
- ▶ 複数の板を接合する場合は、可能な限り同一ロットを使用してください。
- ▶ 流れ柄については、同一原板でも場所によって柄が異なる場合がございます。
- ▶ 予告なく色柄を変更することがあります。

エヌケーライト®とは

人工大理石「エヌケーライト®」は、メタクリル(MMA)を主成分とする素材です。
洗練された意匠性と高級感ある質感を持ちながらも、
柔軟な加工性で自由な空間を創造し、暮らしを彩ります。

基本物性

試験項目	試験法	単位	単色 A03K	石目 CS88K	流れ模様 CC-005	流れ模様 ST-201
比重	JIS-K7112	—	1.79	1.70	1.79	1.74
引張降伏応力 (5mm/min)	JIS-K7161	MPa	降伏せず	40.2	40.2	降伏せず
引張破壊応力 (5mm/min)	JIS-K7161	MPa	39.4	38.1	38.6	34.1
引張破壊呼びひずみ (5mm/min)	JIS-K7161	%	1.5	1.6	1.4	1.3
曲げ強さ	JIS-K7171	MPa	64.1	67.3	62.1	64.8
曲げ弾性率	JIS-K7171	MPa	10,400	8,700	10,500	9,800
シャルピー衝撃強さ(ノッチ付き)	JIS-K7111	kJ/m ²	1.1	1.1	1.1	1.1
ロックウェル硬度	JIS-K7202	Mスケール	85.3	84.0	87.5	85.5

耐候性

カーボンアーク灯光 (JIS L 0842) 1000時間照射試験において外観に著しい変化はありませんでした。

耐汚染性・耐薬品性

汚染物質	洗浄物質			
	水	キッチン用 洗剤	クリーム クレンザー	サンド ペーパー
食品・調味料	しょうゆ	○		
	コーヒー	○		
	紅茶	○		
	カレー粉	×	△	○
	ソース	○		
	ウイスキー	○		
	タバスコ	○		
	紅しょうが	○		
	からし	○		
	オリーブ油	○		
	ケチャップ	○		
文房具類	水性マジック(黒)	×	×	○
	油性マジック(黒)	×	×	○
	クレヨン(黒)	○		
	墨汁	○		
化粧品類	口紅	×	△	○
	髪染め	×	×	△
	ローション	○		
	コールドクリーム	○		
	眉墨	×	○	
	トニック	○		
家庭用	キッチン用漂白剤	○		
	バスマジックリン	○		
	コックローチ	○		

汚染物質	洗浄物質			
	水	キッチン用 洗剤	クリーム クレンザー	サンド ペーパー
化学薬品類	硫酸 30%	○		
	塩酸 35%	○		
	硝酸 10%	○		
	酢酸 5%	○		
	水酸化ナトリウム 40%	○		
	炭酸ナトリウム 20%	○		
	クエン酸 10%	○		
	塩化ナトリウム 10%	○		
	メタノール 95%	○		
	エタノール 50%	○		
	四塩化炭素 95%	○		
	イソプロピルアルコール	○		
	トルエン	○		
	ガソリン	○		
	ヨウ素アルコール 1%	○		
	アセトン	○		
	染料	△	○	
	酸性亜硫酸ナトリウム	○		
	リン酸ナトリウム	○		
	尿素	○		
イソジン(原液)	△	○		
オスバン(原液)	○			
オキシドール(原液)	○			
クレゾール石けん液(原液)	×	×	×	
クレゾール石けん液(25倍希釈)	○			

※A03Kを使用し23°Cで24時間放置した後の評価結果【○:完全に除去できる △:少し残る ×:ほとんど残る】

※各種物性データ・性能は代表値であり保証値ではありません。

アクリル人工大理石

NK LITE



西野金陵株式会社

Nishino Kinryo Corporation

〒450-0002 名古屋市中村区名駅4-26-13 ちとせビル5F

化学品事業本部 化成品事業部

TEL:052-561-5531 FAX:052-561-5535